

行政院原子能委員會

建材劑量率量測記錄表

檢測地點：佳聯石業股份有限公司

檢測日期：109 年 12 月 9 日

編號	石材種類/名稱	尺寸 (長/寬/高) (cm/cm/cm)	距石材表面10 cm處之劑量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		備註
			含背景	扣除背景	
	花崗岩/金色火焰	278×178×2	中心點： <u>0.146</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	<u>0.023</u>	
	花崗岩/玉桂園林	302×199×2	中心點： <u>0.166</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	<u>0.043</u>	
	花崗岩/踏雪尋梅	288×196×2	中心點： <u>0.236</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	<u>0.113</u>	
	花崗岩/碧螺春響	305×193×2	中心點： <u>0.241</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	<u>0.118</u>	
	花崗岩/夜幕	288×193×2	中心點： <u>0.289</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	<u>0.166</u>	
			中心點： <u> </u> ☐ 有熱點 ☐ 無熱點		
			中心點： <u> </u> ☐ 有熱點 ☐ 無熱點		

偵測儀器：(背景劑量率：0.123 $\mu\text{Sv/h}$)

廠牌：CANBERRA 型號：Colibri VLD/GPS 序號：744

校正單位：台灣放射實驗室 校正日期：109.9.29



檢查人員簽名：陳家榮

陪檢人員簽名：許月

行政院原子能委員會

建材劑量率量測記錄表

檢測地點：富貴貿易有限公司

檢測日期：109 年 12 月 9 日

編號	石材種類/名稱	尺寸 (長/寬/高) (cm/cm/cm)	距石材表面10 cm處之劑量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		備註
			含背景	扣除背景	
	水晶/海洋之星	299/199/1.8	中心點： <u>0.124</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	<u>0.008</u>	
	花崗岩/符合耳語	328/186/1.8	中心點： <u>0.305</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	<u>0.189</u>	
	花崗岩/碧璽	299/195/1.8	中心點： <u>0.192</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	<u>0.066</u>	
	花崗岩/赫莫拉-白璽	290/186/1.8	中心點： <u>0.126</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	<u>0.010</u>	
	花崗岩/金色年代	311/193/1.8	中心點： <u>0.182</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	<u>0.066</u>	
	花崗岩/羅馬印象	289/194/1.8	中心點： <u>0.172</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	<u>0.056</u>	
			中心點： ☐ 有熱點 ☐ 無熱點		

偵測儀器：(背景劑量率：0.116 $\mu\text{Sv/h}$)
 廠牌：CANBERRA 型號：Colibri VLD/GPS 序號：744
 校正單位：台電 放射實驗室 校正日期：109.9.29



檢查人員簽名：陳冠傑

陪檢人員簽名：張育西

行政院原子能委員會

建材劑量率量測記錄表

檢測地點：八里石業

檢測日期：109 年 12 月 9 日

編號	石材種類/名稱	尺寸 (長/寬/高) (cm/cm/cm)	距石材表面10 cm處之劑量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		備註
			含背景	扣除背景	
	花崗岩/山東白麻	255×148×2	中心點： <u>0.196</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	0.044	
	花崗岩/粉紅玫瑰	230×132×2	中心點： <u>0.216</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	0.064	
	花崗岩/金典玫瑰	256×204×2	中心點： <u>0.258</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	0.106	
	花崗岩/墨綠晶	287×189×2	中心點： <u>0.186</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	0.034	
	花崗岩/G439-A	253×134×2	中心點： <u>0.241</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	0.089	
			中心點： <u> </u> ☐ 有熱點 ☐ 無熱點		
			中心點： <u> </u> ☐ 有熱點 ☐ 無熱點		


偵測儀器：(背景劑量率：0.152 $\mu\text{Sv/h}$)

廠牌：CANBERRA 型號：Calibri VLD/GPS

序號：744

校正單位：台灣放射實驗室

校正日期：109.9.29

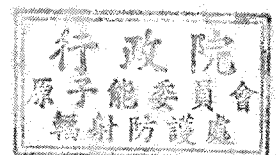

檢查人員簽名：陳冠傑

陪檢人員簽名：3/執

行政院原子能委員會

建材劑量率量測記錄表

檢測地點：舜泰大理石有限公司(新北市八里區中華路2段199號)

檢測日期：108 年 9 月 19 日

編號	石材種類/名稱	尺寸 (長/寬/高) (cm/cm/cm)	距石材表面10 cm處之劑量率 (μ Sv/h)		備註
			含背景	扣除背景	
1	花崗岩/白山黑水	309x187x2	中心點： <u>0.120</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	0.004	
2	花崗岩/綠野仙蹤	275x185x2	中心點： <u>0.120</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	0.004	
3	大理石/佛朗明哥	280x180x2	中心點： <u>0.162</u> ☒ 有熱點 ☐ 無熱點 <u>0.120</u>	0.046	
4	花崗岩/一青窯	337x169x2	中心點： <u>0.142</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	0.026	
5	花崗岩/沙漠玫瑰	300x175x2	中心點： <u>0.135</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	0.019	

偵測儀器：(背景劑量率：0.116 μ Sv/h)


廠牌：ATOMTEX

型號：AT1121

序號：40482

校正單位：核能研究所

校正日期：107.10.05

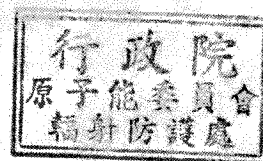

行政院原子能委員會

建材劑量率量測記錄表

檢測地點：豐聖大理石(新北市八里區中華路1段82號)

檢測日期：108 年 9 月 18 日

編號	石材種類/名稱	尺寸 (長/寬/高) (cm/cm/cm)	距石材表面10 cm處之劑量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		備註
			含背景	扣除背景	
1	大理石/蒂諾	310x188x2	中心點： <u>0.078</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	-	
2	花崗岩/夏綠蒂	293x188x2	中心點： <u>0.082</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	-	
3	大理石/熊貓白	194x190x2	中心點： <u>0.077</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	-	
4	大理石/銀河灰	233x174x2	中心點： <u>0.076</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	-	
5	大理石/天山雪白	272x187x2	中心點： <u>0.056</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	-	

偵測儀器： (背景劑量率：0.083 $\mu\text{Sv/h}$)

廠牌：ATOMTEX

型號：AT1121

序號：40482

校正單位：核能研究所

校正日期：107.10.05



行政院原子能委員會

建材劑量率量測記錄表

檢測地點：大興實業有限公司(新北市八里區中華路1段226號)

檢測日期：108 年 9 月 19 日

編號	石材種類/名稱	尺寸 (長/寬/高) (cm/cm/cm)	距石材表面10 cm處之劑量率 (μ Sv/h)		備註
			含背景	扣除背景	
1	大理石/新米黃	285x145x2	中心點： <u>0.080</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	—	
2	洞石/羅馬白洞	275x160x2	中心點： <u>0.078</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	—	
3	大理石/雲多拉灰	217x140x2	中心點： <u>0.079</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	—	
4	大理石/卡拉拉石	314x170x2	中心點： <u>0.078</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	—	
5	花崗岩/奧德賽	300x180x2	中心點： <u>0.121</u> ☐ 有熱點 ☒ 無熱點	0.040	

偵測儀器：(背景劑量率：0.081 μ Sv/h)

廠牌：ATOMTEX

型號：AT1121

序號：40482

校正單位：核能研究所

校正日期：107.10.05

